Istruzioni per l'uso:
Nacera® Classic Liquid

Applicazione

Note generali
Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare Nacera® Classic Liquid. Le istruzioni contengono importanti informazioni per un loro corretto utilizzo e per una salvaguardia sia del paziente che dell'utilizzatore.

Nacera® Classic Liquids sono prodotti e testati secondo i più alti standard qualitativi, per garantire la stessa elevata qualità nel restauro finale, vi invitiamo ad utilizzare le istruzioni contenute.

Istruzioni di sicurezza
Durante l'utilizzo di Nacera® Classic Liquid utilizzare i Dispositivi di Sicurezza Individuale, come occhiali, e guanti. Prestare attenzione, Liquido dannoso per la salute! **Nocivo se ingerito.**
Puo creare irritazioni cutanee e lesioni oculari, come possibili irritazioni polmonari. Evitare di respirare: la polvere / i fumi / gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.
Se a contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente, togliere eventuali lenti a contatto e sciacquare per alcuni minuti. Il liquido non può essere ingerito e non può essere considerato rifiuto domestico, deve essere smaltito secondo normativa vigente.

Stoccaggio e data di scadenza
In ogni confezione di Nacera® Classic Liquid viene riportata la data di scadenza e il numero di lotto. Il materiale deve essere stoccato in ambiento secco a temperature tra 5 - 30 °C, evitare l'insolazione diretta.

Le confezioni non aperte di Nacera® Classic Liquid hanno una scadenza di 24 mesi; dopo aperto utilizzarlo nei successivi 12 mesi e scuotere il contenitore prima di ogni 'uso.

Indicazione e destinazione d'uso
I colori Nacera® Classic Liquid da utilizzare su Zirconia bianca precolorata Nacera® Pearl 1. Può essere utilizzato anche su Zirconia Pearl Multishade e Zirconia Pearl Precolorata . Eventuali aumenti di Croma sono possibile solo agendo direttamente sul materiale con il colore.

Applicazioni
Prima di colorare il pezzo con Nacera® Classic Liquid rimuovere eventuale polvere dalla superficie del pezzo di zirconia. Assicurarsi che non vi siano particelle, metalliche nella superficie. Utilizzare solo delle pinzette di plastica per l'immersione, non usare pennelli con parte metallica nel colletto.

Agitare sempre il flacone prima dell'uso!

Asciugatura
Dopo aver colorato il manufatto con Nacera® Classic Liquid è necessario effettuare una pre-asciugatura prima di sinterizzare in forno. In questo modo si evitano il formarsi di eventuali "spot" e si riduce il rischio di fessurazioni o cricche su manufatti estesi e monoliti che hanno assorbito molto colore.

Per una buona asciugatura utilizzare : disidratatori, piccoli forni.

⚠ Evitare di usare lampade UV. La lampada UV non raggiunge la temperatura ideale perciò si richiedono maggiori tempi di essicamento.

Sinterizzazione
Nella sinterizzazione di manufatti colorati con Nacera® Classic Liquid fare riferimento al ciclo di sinterizzazione Nacera® Pearl.

⚠ Attenzione
Per evitare perdita di traslucenza non sinterizzare nello stesso contenitore zirconia opaca,3Y-TZP-A, zirconia traslucida 3Y-TZP e zirconia 5-6Y-TZP (cubica) Se si sinterizza solo zirconia 5Y-TZP/ 6Y-TZP usare sfere e un solo contenitore.

Nel caso di zirconia opaca e traslucida 3Y-TZP-A e 3Y-TZP è possibile sinterizzare nello stesso forno ma solo con due contenitori sovrapposti.

Simboli presenti nel prodotto

Simbolo	Significato
REF	Numero catalogo
LOT	Lotto
	Manifattura
	Istruzioni per uso
	Data di produzione
	Nocivo per la salute/Nocivo per strato Ozono
Rx Only	Restrizioni per mercato Americano

DOCERAM Medical Ceramics GmbH
Hesslingsweg 65 - 67 | D-44309 Dortmund / Germany
info@doceram-medical.com | www.doceram-medical.com

CE 0044

Issue: 12/2016 1910300023

Istruzioni per l'uso:
Nacera® Classic Liquid

Colorazione zirconia pre-sinterizzata

Tecnica a pennello zona anteriore

IMPORTANTE: USARE SOLO PENNELLI SENZA PARTE METALLICA

1	Body		
2	Body		
3	Body		
4 ⚠	Effect Blue	or	
5 ⚠	Effect Grey		
6 ⚠	Effect Orange + Brown	if needed	
7	Dry	15 - 45 Min.	

⚠ Se vuoi utilizzare un differente colore pulisci il pennello con acqua distillata e asciugalo con un fazzoletto di carta.

Preferisci un video tutorial? Visita il nostro canale YouTube! www.youtube.com - Cerca " Nacera Inside " oppure fai la scansione del QR-Code

Se preferisci un altra lingua, fai la scansione del QR-Code o visita il sito: doceram-medical.com/en/download

DOCERAM Medical Ceramics GmbH
Hesslingsweg 65 - 67 | D-44309 Dortmund / Germany
info@doceram-medical.com | www.doceram-medical.com

CE 0044

Issue: 12/2016 1910300023

Istruzioni per l'uso:
Nacera® Classic Liquid

Colorazione zirconia pre-sinterizzata

Tecnica a pennello zona posteriore

IMPORTANTE: USARE SOLO PENNELLI SENZA PARTE METALLICA

1	Body		
2	Body		
3	Body		
4 ⚠	Effect Blue	or	
5 ⚠	Effect Grey		
6 ⚠	Effect Orange + Brown	if needed	
7	Dry	15 - 45 Min.	

⚠ Se vuoi utilizzare un differente colore pulisci il pennello con acqua distillata e asciugalo con un fazzoletto di carta.

Preferisci un video tutorial? Visita il nostro canale YouTube! www.youtube.com - Cerca " Nacera Inside " oppure fai la scansione del QR-Code

Se preferisci un altra lingua, fai la scansione del QR-Code o visita il sito: doceram-medical.com/en/download

DOCERAM Medical Ceramics GmbH
Hesslingsweg 65 - 67 | D-44309 Dortmund / Germany
info@doceram-medical.com | www.doceram-medical.com

CE 0044

Issue: 12/2016 1910300023

Istruzioni per l'uso:
Nacera® Classic Liquid

Colorazione zirconia pre-sinterizzata

Tecnica ad immersione

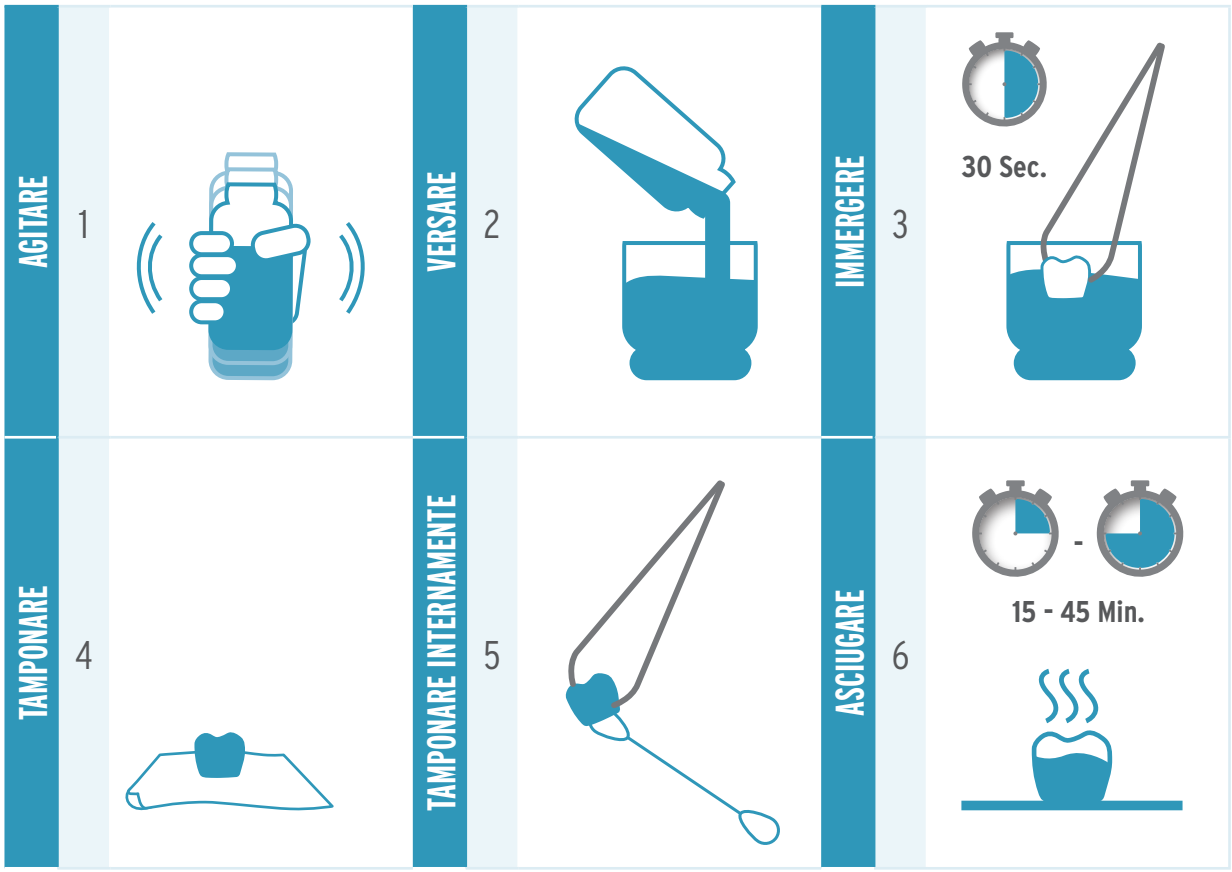

Ponti estesi

Con la tecnica ad immersione, i ponti le corone piene e grosse strutture massive dopo immersione avranno un croma molto intenso. In questo caso applicare a pennello prima dell'immersione, Nacera® Classic Liquid Balancer e poi immergere nel colore richiesto. L'azione del Balancer Liquid è quella di pre-saturare le parti di zirconia con elevata massa, in modo da creare un bilanciamento tra il ponte e l'abutments.

Incisale ed occlusale

Trattare la zona incisale ed occlusale con Nacera® Classic Liquid Enamel, prima di immergere il manufatto nel liquido colorante. Usare il pennello per applicare Enamel per una o due volte nell'1/3 incisale, oppure immergere la parte incisale od occlusale per 10 sec con Nacera® Classic Liquid Enamel.

Uso di Enamel I ed Enamel II

Usare Nacera® Classic Liquid Enamel II se si immerge su colori A4,C4,D4. Per tutti gli altri colori VITA usare Nacera® Classic Liquid Enamel I.

Preferisci un video tutorial? Visita il nostro canale YouTube! www.youtube.com - Cerca " Nacera Inside " oppure fai la scansione del QR-Code

Se preferisci un altra lingua, fai la scansione del QR-Code o visita il sito: doceram-medical.com/en/download

DOCERAM Medical Ceramics GmbH
Hesslingsweg 65 - 67 | D-44309 Dortmund / Germany
info@doceram-medical.com | www.doceram-medical.com

CE 0044

Issue: 12/2016 1910300023